（鲁能源 20 07）

报告编号：ZKAJ/PD2026-109

# 煤矿用织物阻燃输送带

# 安全检测报告

委托单位:枣庄矿业(集团)济宁七五煤业有限公司

受检单位:枣庄矿业(集团)济宁七五煤业有限公司

样品名称:橡胶面整芯阻燃输送带

规格型号:PVG 1250S×800mm

检测类别:委托检测

检测日期:2026年8月17日

山东枣矿中兴电气有限公司

# 声明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖枣矿中兴电气有限公司 “检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期视为认可。


检测机构名称： 山东枣矿中兴电气有限公司

检 测 地 址： 山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政 编 码： 277011

电 话： 0632-4093458

网 址： www.zkaqjczx.com


扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

# 煤矿用织物阻燃输送带安全检测报告

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委托单位 | 名称 | 枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司 | |
| | 地址 | 济宁市微山县夏镇纸坊村 | |
| 样品名称 | 橡胶面整芯阻燃输送带 | | |
| 生产厂家 | 山东亿和橡胶输送带有限公司 | 样品生产日期 | 2025 年 10 月 9 日 |
| 安全标志编号 | MIB110058 | 检测类别 | 委托检测 |
| 样品接收日期 | 2026 年 8 月 13 日 | 检测日期 | 2026 年 8 月 17 日 |
| 样品状态 | 新品 | 样品数量 | 3m |
| 检测地点 | 皮带检测检验室 | 规格型号 | PVG 1250S×800mm |
| 受检单位 | 枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司 | 抽送样人员 | 付刚 |
| 检测项目 | 外观质量、宽度极限偏差、覆盖层厚度、拉伸强度、拉断伸长率、表面电阻、滚筒摩擦、酒精喷灯燃烧试验、撕裂力、黏合强度 | | |
| 检测依据 | MT/T 914-2019 《煤矿用织物芯阻燃输送带》 | | |
| 存在问题及建议 | 无 | | |
| 检测结论 | 依据 MT/T 914-2019 《煤矿用织物芯阻燃输送带》，所检项目合格。<br>（检测检验专用章）<br>2026 年 8 月 21 日 | | |
| 备注 | / | | |

批准：[illegible] 审核：[illegible] 主检：[illegible]

日期：2026.8.21 日期：2026.8.19 日期：2026.8.19

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 检测用主要设备、仪器和仪表

检验环境： 温度：23.8℃ 相对湿度：64.1％RH

| 名称 | 管理编号 | 规格型号 | 扩展不确定度/最大允差/准确度等级 | 检定证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 滚筒摩擦试验台 | YQ-3-504 | GF-90 | $U_{rel}$=0.3% | LNDC-260305282185 |
| 高绝缘电阻测量计 | YQ-3-505 | ZC46A | $U_{rel}$=1.3% | LDDC-260605282074 |
| 微机屏显式液压万能试验台 | YQ-3-506 | WEW-300B | $U_{rel}$=0.2% | LNDC-260305280039 |
| 电子式拉力试验机 | YQ-3-523 | DLL-50000 | $U_{rel}$=0.2% | LNDC-260305280040 |
| 电子秒表 | YQ-3-511 | SJ9-2II | $U$=0.01s | LNDC-260605282076 |
| 数显温湿度计 | YQ-3-513 | HTC-1 | $U$=0.2℃<br>$U$=2％RH | LNDC-260205282237 |
| 游标卡尺 | YQ-3-515 | 0-150mm | $U$=0.01mm | LNDC-260105282223 |
| 钢直尺 | YQ-3-517 | 1m | $U$=0.1mm | LNDC-260105282225 |
| 钢卷尺 | YQ-3-516 | 5m | $U$=0.2mm | LNDC-260105282224 |
| 可程式恒温恒湿试验箱 | YQ-1-524 | GDJS-100 | $U$=0.40℃<br>$U$=2.2％RH | LNDC-260205280050 |
| 酒精喷灯燃烧箱 | YQ-3-507 | / | / | / |
| 此页以下空白 | | | | |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 检测数据及结果

| 外观质量检查 | | | |
|---|---|---|---|
| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结果 |
| 外观质量检查 | 1、 阻燃带表面应平整，无影响使用的明疤、缺胶和裂痕。<br>2、 带芯应由覆盖层完全封闭，以防受潮变质。 | 符合标准要求 | 合格 |

| 宽度极限偏差 | | | |
|---|---|---|---|
| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结果 |
| 皮带宽度尺寸 | (800±1%)mm | 803mm | 合格 |

| 表面电阻 | | | |
|---|---|---|---|
| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结果 |
| 上表面电阻算数平均值 | $\leqslant 3\times10^{8}\Omega$ | $1.80\times10^{8}$ | 合格 |
| 下表面电阻算数平均值 | $\leqslant 3\times10^{8}\Omega$ | $1.88\times10^{8}$ | 合格 |

| 覆盖层厚度测量 | | | |
|---|---|---|---|
| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结果 |
| 上覆盖层厚度 | 橡胶面覆盖层均不小于 1.5mm | 1.53mm | 合格 |
| 下覆盖层厚度 | | 1.52mm | 合格 |

**酒精喷灯燃烧试验**

| 试样 | | 燃烧时间（s） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 平均值 | | | | 最大值 | | | |
| | | 有焰 | 无焰 | 标准要求 | 结果 | 有焰 | 无焰 | 标准要求 | 结果 |
| 具有覆盖胶 | | 1.86 | 1.91 | ≤3 | 合格 | 1.92 | 1.97 | ≤10 | 合格 |
| 剥去覆盖胶 | 横向 | 1.84 | 2.04 | ≤5 | 合格 | 1.93 | 2.13 | ≤15 | 合格 |
| | 纵向 | 1.86 | 2.04 | ≤5 | 合格 | 1.99 | 2.25 | ≤15 | 合格 |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

## 拉伸强度、拉断伸长率

| 检测项目 | | 标准要求 | 检测结果 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 纵向 | 拉伸强度（N/mm） | ≥1250 | 1347 | 合格 |
| | 拉断伸长率（%） | ≥15 | 17.2 | 合格 |
| 横向 | 拉伸强度（N/mm） | ≥350 | 453 | 合格 |
| | 拉断伸长率（%） | ≥18 | 23.3 | 合格 |

## 滚筒摩擦试验

| 试样 | 序号 | 试验条件 | 配重（N） | 试验时间（min） | 滚筒表面最高温度℃ | | | 有无火星 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 标准要求 | 实测温度℃ | 单项结果 | | |
| 上表面 | 1 | 吹风 | 343 | 14′ 25″ | 滚筒表面温度不大于325℃<br>无火星 | 245 | 合格 | 无 | 合格 |
| | 2 | 不吹风 | 343 | 14′ 39″ | | 254 | 合格 | 无 | 合格 |
| | 3 | 吹风 | 343 | 15′ 13″ | | 249 | 合格 | 无 | 合格 |
| | 4 | 不吹风 | 343 | 14′ 47″ | | 256 | 合格 | 无 | 合格 |
| 下表面 | 1 | 吹风 | 343 | 14′ 22″ | | 251 | 合格 | 无 | 合格 |
| | 2 | 不吹风 | 343 | 15′ 01″ | | 253 | 合格 | 无 | 合格 |
| | 3 | 吹风 | 343 | / | | / | / | / | / |
| | 4 | 不吹风 | 343 | / | | / | / | / | / |

## 撕裂力测定

| 检测项目 | 撕裂力（N） | 平均撕裂力(N) | 标准值(N) | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| A向 | 1785 | 1792 | ≥1600 | 合格 |
| | 1793 | | | |
| | 1798 | | | |
| B向 | 1787 | 1790 | ≥1600 | 合格 |
| | 1789 | | | |
| | 1794 | | | |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

| 黏合强度测定 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | | 黏合强度平均值（N/mm） | | 黏合强度最小值（N/mm） | | 结果 |
| | | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | |
| 横向 | 覆盖层与带芯间 | 5.72 | ≥4.00 | 4.51 | ≥3.25 | 合格 |
| | 带芯内部 | / | | 7.58 | ≥6.5 | 合格 |
| 纵向 | 覆盖层与带芯间 | 5.70 | ≥4.00 | 4.55 | ≥3.25 | 合格 |
| | 带芯内部 | / | | 7.63 | ≥6.5 | 合格 |

（以下空白）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

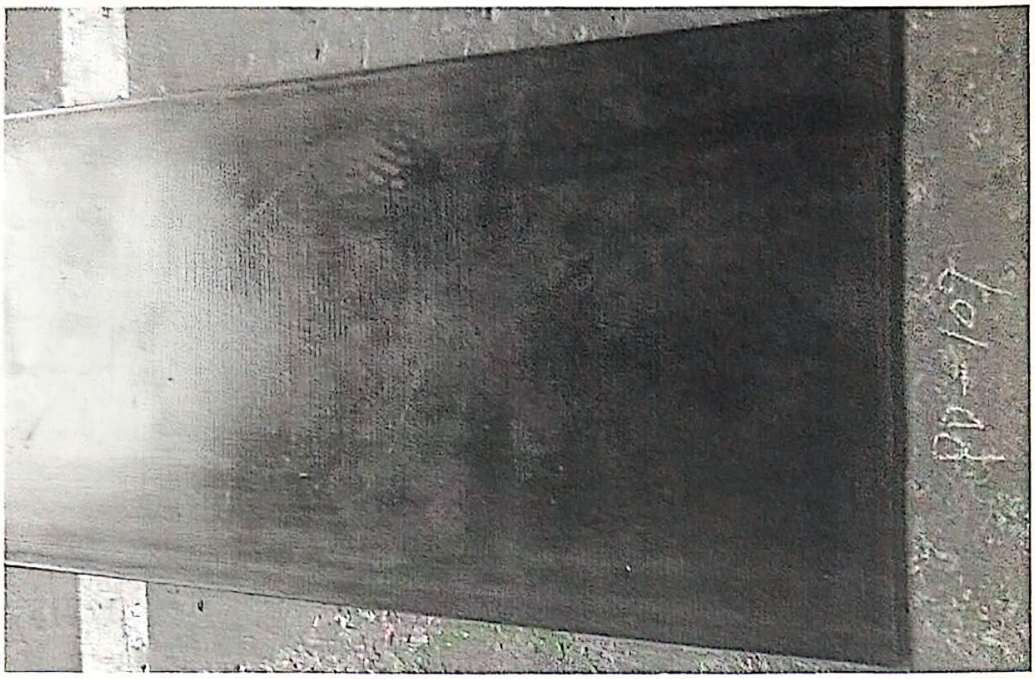

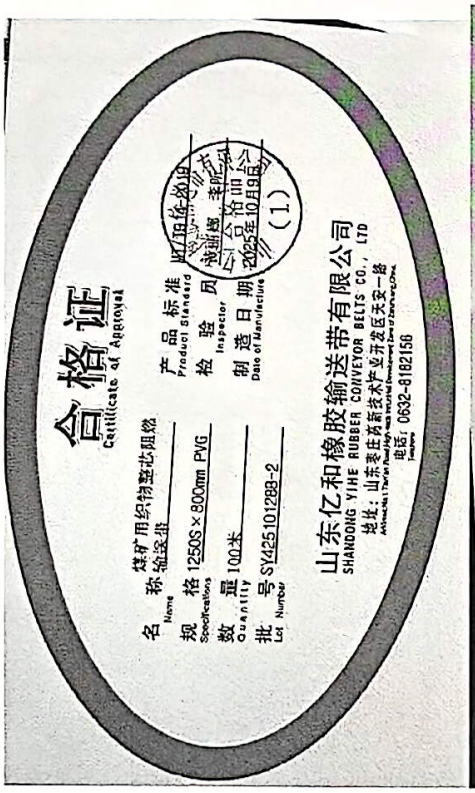

合格证
Certificate of Approval

名称 Name：煤矿用织物整芯阻燃输送带
规格 Specifications：1250S×800mm PVG
数量 Quantity：100米
批号 Lot Number：SY425101288-2

产品标准 Product Standard：MT/T914-2019
检验员 Inspector：[illegible]
制造日期 Date of Manufacture：2025年10月9日
（1）

山东亿和橡胶输送带有限公司
SHANDONG YIHE RUBBER CONVEYOR BELTS CO., LTD
地址：山东枣庄高新技术产业开发区天安一路
电话：0632-8182156



MA

安全标志编号：MIB110058

矿用产品安全标志证书

持证人：山东亿和橡胶输送带有限公司
注册地址：枣庄高新技术产业开发区天安一路
生产单位：山东亿和橡胶输送带有限公司
生产地址：枣庄高新技术产业开发区天安一路
产品名称：橡胶面整芯阻燃输送带
规格型号：1250S
产品标准及技术条件：KA/T 914-2019
适用范围：产品按煤矿安全有关规定使用。
发证日期：2026年07月17日 有效期至：2031年07月16日
备注：

上述产品经履行安全标志审核发放实施规则AB022-MA-18A-2024-02规定的合格评定程序，符合有关要求，特发此证。本证书的有效性需通过持证后显有获得保持，相关信息及主要零元部件等信息可登陆www.aqbz.org或扫描本证书二维码查询。

签发人：[illegible] 发证机关：