（鲁能源 20 07）

报告编号：ZKAJ/PD2026-097

煤矿用织物阻燃输送带

安全检测报告

委托单位:沈阳城市公用集团橡胶制品有限公司

受检单位:神木市大柳塔东川矿业有限公司

样品名称:橡胶面整芯阻燃输送带

规格型号:PVG 1000S×1000mm

检测类别:委托检测

检测日期:2026年7月23日

山东枣矿中兴电气有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

声明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖枣矿中兴电气有限公司 “检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称： 山东枣矿中兴电气有限公司

检 测 地 址： 山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政 编 码： 277011

电 话： 0632-4093458

网 址： www.zkaqjczx.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

煤矿用织物阻燃输送带安全检测报告

委托单位	名称	沈阳城市公用集团橡胶制品有限公司	
	地址	沈阳经济技术开发区沈西三东路 5-1 号	
样品名称	橡胶面整芯阻燃输送带		
生产厂家	沈阳城市公用集团橡胶制品有限公司	样品生产日期	2026 年 7 月
安全标志编号	MIB960006	检测类别	委托检测
样品接收日期	2026 年 7 月 20 日	检测日期	2026 年 7 月 23 日
样品状态	新品	样品数量	3m
检测地点	皮带检测检验室	规格型号	PVG 1000S×1000mm
受检单位	神木市大柳塔东川矿业有限公司	抽送样人员	李俊杰
检测项目	表面电阻、酒精喷灯燃烧试验、拉伸强度、滚筒摩擦		
检测依据	MT/T 914-2019 《煤矿用织物芯阻燃输送带》		
存在问题及建议	无		
检测结论	依据 MT/T 914-2019 《煤矿用织物芯阻燃输送带》，所检项目合格。 （检测检验专用章） 2026 年 7 月 23 日		
备注	委托单位仅要求表面电阻、酒精喷灯燃烧试验、拉伸强度测定、滚筒摩擦试验四项检测。		

批准：[illegible] 审核：[illegible] 主检：[illegible]

日期：2026.7.23 日期：2026.7.23 日期：2026.7.23

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检测用主要设备、仪器和仪表

检验环境： 温度：24.1℃ 相对湿度：64.3％RH

名称	管理编号	规格型号	扩展不确定度/最大允差/准确度等级	检定证书编号
滚筒摩擦试验台	YQ-3-504	GF-90	U_{rel}=0.3%	LNDC-260305282185
高绝缘电阻测量计	YQ-3-505	ZC46A	U_{rel}=1.3%	LDDC-260605282074
微机屏显式液压万能试验台	YQ-3-506	WEW-300B	U_{rel}=0.2%	LNDC-260305280039
电子秒表	YQ-3-511	SJ9-2II	U=0.01s	LNDC-260605282076
数显温湿度计	YQ-3-513	HTC-1	U=0.2℃ U=2％RH	LNDC-260205282237
游标卡尺	YQ-3-515	0-150mm	U=0.01mm	LNDC-260105282223
钢直尺	YQ-3-517	1m	U=0.1mm	LNDC-260105282225
钢卷尺	YQ-3-516	5m	U=0.2mm	LNDC-260105282224
可程式恒温恒湿试验箱	YQ-1-524	GDJS-100	U=0.40℃ U=2.2％RH	LNDC-260205280050
酒精喷灯燃烧箱	YQ-3-507	/	/	/
此页以下空白				

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检测数据及结果

一、表面电阻			
检测项目	标准要求	检测结果	结果
上表面电阻算数平均值	≤$3\times10^{8}\Omega$	$1.98\times10^{8}\Omega$	合格
下表面电阻算数平均值	≤$3\times10^{8}\Omega$	$2.03\times10^{8}\Omega$	合格

二、酒精喷灯燃烧试验									
试样		燃烧时间（s）							
		平均值				最大值			
		有焰	无焰	标准要求	结果	有焰	无焰	标准要求	结果
具有覆盖胶		1.51	1.54	≤3	合格	1.70	1.68	≤10	合格
剥去覆盖胶	横向	1.75	1.80	≤5	合格	1.95	1.92	≤15	合格
	纵向	1.69	1.67	≤5	合格	1.96	1.90	≤15	合格

三、拉伸强度测定 单位：（N/mm）		
纵向标准要求	纵向平均值	结果
≥1000	1153	合格
横向标准要求	横向平均值	结果
≥300	464	合格

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、滚筒摩擦试验

试样	序号	试验条件	配重（N）	试验时间（min）	滚筒表面最高温度℃			有无火星	结果
					标准要求	实测温度℃	单项结果		
上表面	1	吹风	343	12′ 51″	滚筒表面温度不大于325℃	237	合格	无	合格
	2	不吹风	343	12′ 26″		250	合格	无	合格
	3	吹风	343	12′ 44″		242	合格	无	合格
	4	不吹风	343	11′ 55″		246	合格	无	合格
下表面	1	吹风	343	12′ 06″	无火星	239	合格	无	合格
	2	不吹风	343	11′ 49″		248	合格	无	合格
	3	吹风	/	/		/	/	/	/
	4	不吹风	/	/		/	/	/	/

（以下空白）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

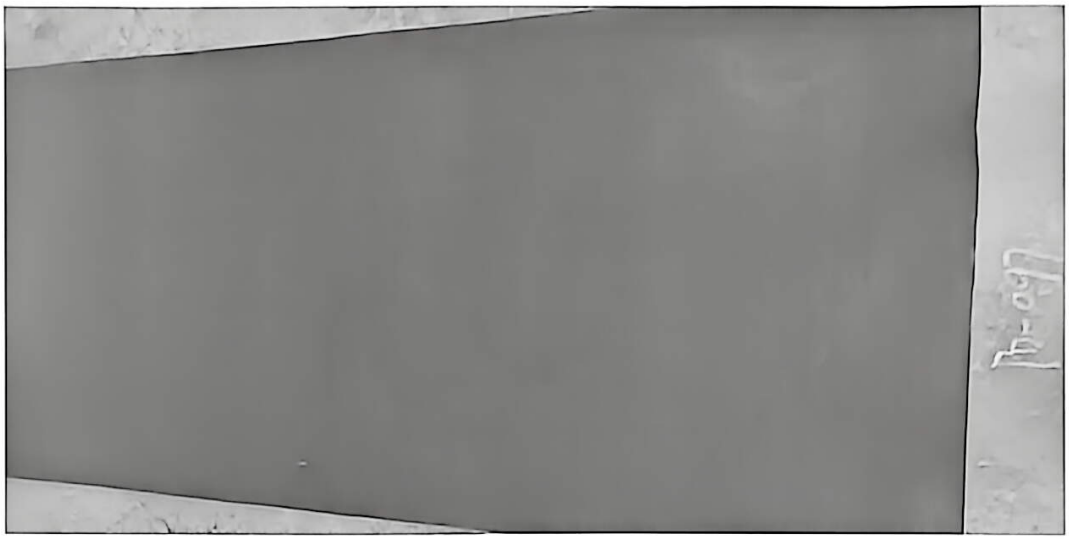

1/2

产品合格证

No.

产品名称：矿用阻燃输送带

产品规格：PVG 1000S×1000mm

产品长度：100米

产品编号：2607101

产品等级：合格

质检员：

安标号：MIB960006

生产日期：2026.7

沈阳城市公用集团橡胶制品有限公司制造

地址：沈阳经济技术开发区沈西三东路5-1号

电话：024—86801106 传真：024—86800072

安全标志编号：MIB960006

矿用产品安全标志证书

持证人：沈阳城市公用集团橡胶制品有限公司

注册地址：沈阳经济技术开发区沈西三东路5-1号

生产单位：沈阳城市公用集团橡胶制品有限公司

生产地址：沈阳经济技术开发区沈西三东路5-1号

产品名称：橡胶面整芯阻燃输送带

规格型号：10000

产品标准及技术条件：MT/T 914-2019

适用范围：产品按照矿安全有关规定使用。

发证日期：2022年07月01日 有效期至：2027年06月30日

备注：

上述产品经履行安全标志审核发放实施规则ABOZ-MA-IBA-2017-01规定的合格评定程序，符合有关要求，特发此证。本证书的有效性需通过持证自查获得保持，相关信息及主要常见部件等信息可通过网络查询可登陆www.aqhz.org及扫描本证书二维码查询。

签发人： 发证部门：